



沖縄県モノレール橋脚 シュミットハンマー試験


新設時 2 種類の養生を施工し 3 年 6 ケ月経過

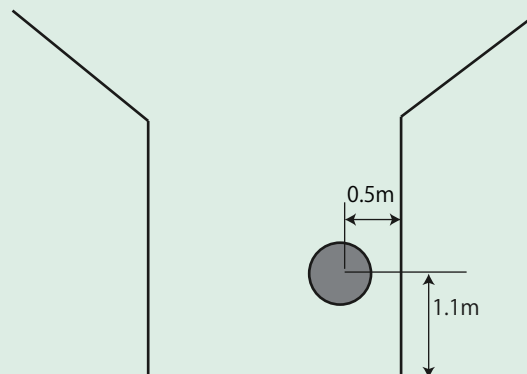

散水シート養生

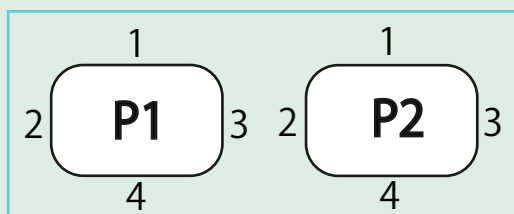

含浸養生 (サンマテラーアクアバンク)

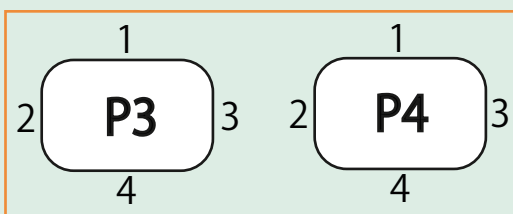

養生	散水シート養生		サンマテラーアクアバンク養生	
橋脚	P1	P2	P3	P4
測定箇所 1	48.90	49.35	52.10	53.85
測定箇所 2	51.10	49.70	51.70	51.60
測定箇所 3	50.00	50.65	47.75	53.50
測定箇所 4	52.10	53.00	53.30	49.10
平均 R	50.53	50.68	51.21	51.90
$F_c=1.27 \times R-18$	46.17	46.36	47.04	47.91
平均 $F_c(n/mm^2)$	46.26		47.47	
比率	100		102.63	